

LATICRETE VÅTROMS GUIDE

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

BVN er kommet i gang som en frivillig ordning på initiativ fra byggebransjen for å redusere antallet våtromsskader. BVN gir direkte instruksjoner om produkter, konstruksjoner, utførelse og kontroll av alt rundt oppbygging av våtrom. Testet og godkjent i henhold til funksjonsprøve – vanntetthet NT Build 230 (gulv) og NT Build 448 (vegg).

Utførelse

Våtrom kan deles inn i to soner. Våtsonen er alltid hele gulvet. På vegg en meter begge veier forbi badekar/dusj og opp til taket. Området fra gulv og 0,5 m over topp av servanten og 0,5 m ut på hver side er også definert som våtsone. (se fig. 1). Våtsonen skal alltid påføres 2 lag Laticrete 9237 membran. Tørre soner i våtromet behandles med 2 fylldige strøk Latasperre, eller Laticrete 9237 membran. Små våtrom på 3 m² eller mindre bør påføres Laticrete 9237 membran over hele gulv og vegg flaten.

Produktbeskrivelse

Laticrete 9237 membran er en blå flytende gummimembran til vanntetting av gulv og vegger i våtrom før flislegging. Laticrete 9237 membran er elastisk og kan ta opp bevegelser i underlaget.

Underlag

Gipsplater, trefiberplater, betong, puss, sparkelmasser og fliser. På underlag av flis, må det gyses med Multicrete Extra blandet med Laticrete 3701. Laticrete 3701 erstatter vannet i blandingen.

Forarbeid

Underlaget renses for fett, olje, støv og løse partikler. Fliser skal gyses og sugende underlag som betong, puss og siporex ol. støvsuges nøye før det primes med Lataprimer blandet 1:1 med vann.

Påføring


Laticrete 9237 membran påføres med rulle eller kost på underlaget ved temperatur over +5°C. Ikke påfør for tykt, maks tykkelse; 1,5 mm.

Vegg

På plateunderlag skal det brukes Laticrete Fiberduk i 10 cm bredde i alle skjøter, hvor to forskjellige materialer møtes og alltid i overganger mellom gulv og vegg. Stryk Laticrete 9237 membran på ca 10 cm på begge sider av hjørnet, rull ut fiberduken i den våte massen. Fiberduken pressen inn i massen med en glatt sparkel eller lignende. Påfør så et strøk membran på toppen av fiberduken, (se fig. 2). Operasjonen gjentas i alle hjørner og plateskjøter samt overgang mellom gulv og vegg. Påfør så to lag Laticrete 9237 membran over hele flaten. (Ca 2-3 timer mellom strøkene, se fig. 3).

Gulv

Stryk et lag med Laticrete 9237 membran i 10 cm bredde på gulvet og vegg og press in fiberduken mens membranen fortsatt er våt. (Har du allerede gjort dette når du limte fliser på veggenn unnlater du denne operasjonen). Stryk deretter et fylldig strøk med membranen på gulvet, samtidig som du ruller ut en 1 meter bred fiberduk inn i den våte membranen (se fig. 4).

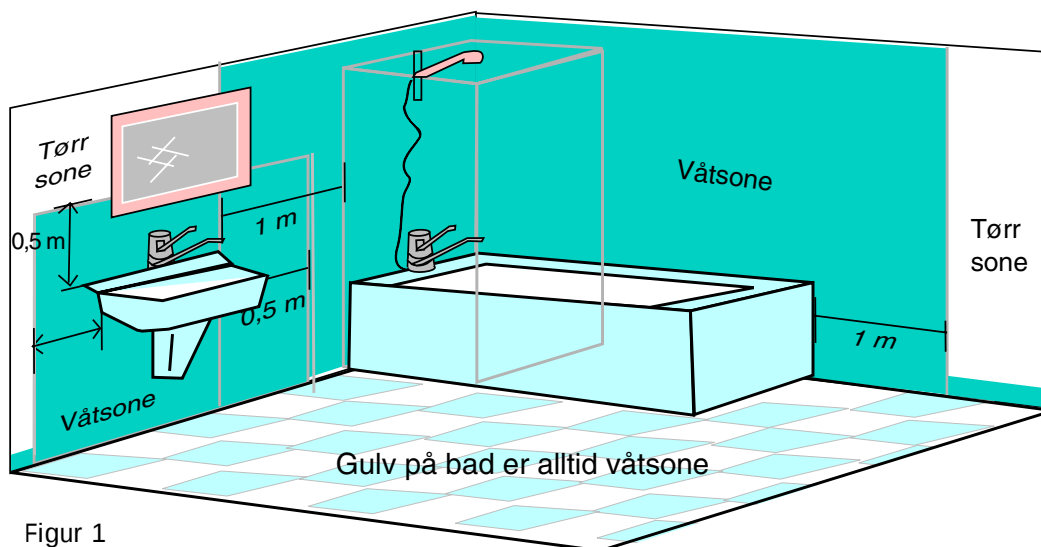

Figur 1

Bruk gjerne en glatt sparkel for å jevne ut fiberduken. Umiddelbart påføres ytterligere et strøk membran over hele flaten (se fig. 5).

Ved sluk skal det alltid brukes en Laticrete Slukmansjett. Mansjetten legges i den våte membranen og ned i klemringen. Når klemringen er skrudd fast skal det påføres ytterlige ett strøk membran over hele mansjetten (se fig. 6). I de tilfeller der sluket ligger ned i gulvet skal det brukes slukforlenger slik at klemringen kommer opp i samme nivå som gulvet. (se fig. 7).

Rundt rør fra gulv og vegg skal det brukes Laticrete rørmansjetter. Finnes i 7 størrelser fra diameter 110 mm – 8 mm. Påfør et fyldig strøk membran på underlaget rundt og 3 – 4 cm opp på røret. Tre rørmansjetten over røret og press den inn i den våte membranen (se fig. 8, 9 og 10). Påfør tilslutt et nytt strøk membran over mansjetten.

Materialforbruk

0,8 kg/m² ved 2 strøk.

Liming av fliser

Flisene limes direkte på Laticrete 9237 når den er tørr. Ca. 3–4 timer etter andre strøk. Det skal kun brukes sementbaserte limtyper.

Rengjøring


Alt utstyr rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Alternativ


Det kan også benyttes Latapluss membran, som også er godkjent av BVN, istedenfor Laticrete 9237. Materialforbruket er noe høyere, på ca. 1,1 kg/m² ved 2 strøk.



Figur 2

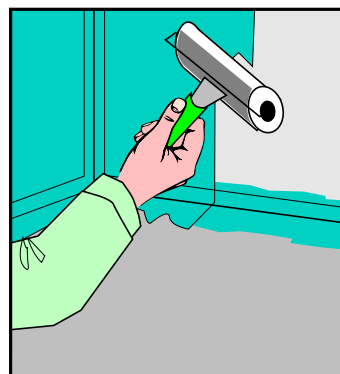

Figur 3

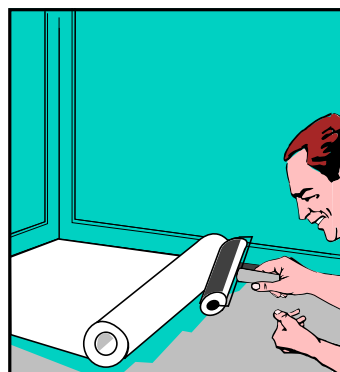

Figur 4

Emballasje

6 kg og 12 kg spann.

Fiberduk: 10 cm x 25m og 1m x 10m.


Lagring

Lagringstemperatur over +5°C.


Tåler ikke frost.



Figur 5

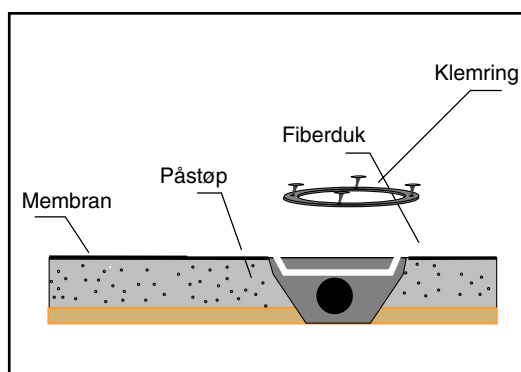


Figur 6

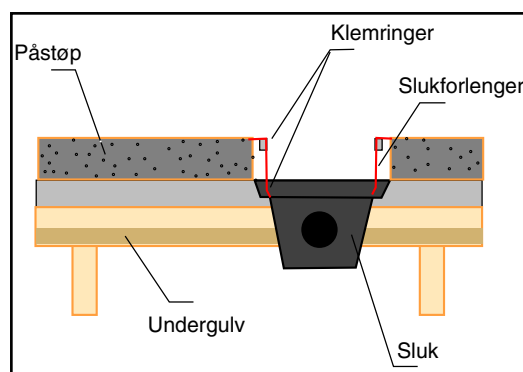


Figur 7



Figur 8

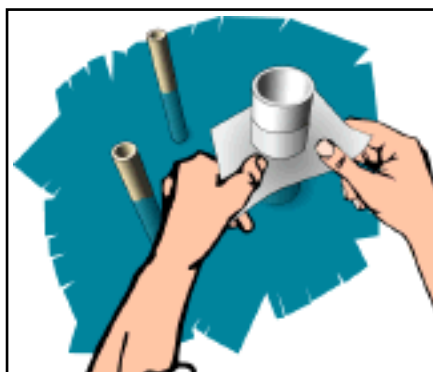

Figur 9

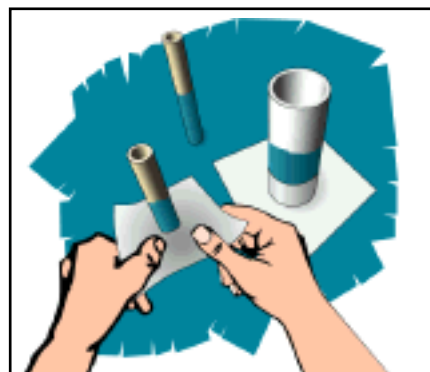

Figur 10